

ICS 25.220.10  
A 29



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 18838.1—2002

## 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用金属磨料的技术要求 导则和分类

**Preparation of steel substrates before application of paints and  
related products—Specifications for metallic blast-cleaning  
abrasives—General introduction and classification**

(ISO 11124-1:1993, Preparation of steel substrates before application  
of paints and related products—Specifications for metallic blast-  
cleaning abrasives—Part 1: General introduction and  
classification, MOD)

2002-09-13 发布

2003-03-01 实施

中 华 人 民 共 和 国  
国家质量监督检验检疫总局 发 布

## 前　　言

GB/T 18838 的本部分是修改采用 ISO 11124-1:1993《涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用金属磨料的技术要求 第 1 部分:导则和分类》进行编制的,在技术内容上与该国际标准等同。

本部分在编写格式上按 GB/T 1.1—2000 的规定,与 ISO 11124-1:1993 比较,删掉了引言及附录 A;对国际标准“标记”一章做了格式上的修改。

ISO 11124 在总标题“涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用金属磨料的技术要求”下,由下列几个部分组成:

第 1 部分:导则与分类

第 2 部分:淬火铸铁砂

第 3 部分:高碳铸钢丸和砂

第 4 部分:低碳铸钢丸

第 5 部分:钢丝段

目前第 5 部分尚在制定中。

本部分是 ISO 11124 喷射清理用金属磨料标准要求中的一部分。

喷射清理用金属磨料的试验方法见 ISO 11125。

ISO 11125 在总题目“涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用金属磨料的试验方法”下由以下部分组成:

第 1 部分:取样

第 2 部分:颗粒尺寸分布的测定

第 3 部分:硬度测定

第 4 部分:表观密度测定

第 5 部分:缺陷颗粒百分比和微结构测定

第 6 部分:外来杂质测定

第 7 部分:含水量测定

喷射清理常用的非金属磨料要求见 ISO 11126。

ISO 11126 在总题目“涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的技术要求”下由以下部分组成:

第 1 部分:导则和分类

第 3 部分:铜精炼渣

第 4 部分:煤炉渣

第 5 部分:镍精炼渣

第 6 部分:炼铁炉渣

第 7 部分:熔融氧化铝

第 8 部分:橄榄石砂

第 9 部分:十字石

第 10 部分:铁铝石榴石

上述第 3 部分已制定国家标准,即 GB/T 17850.3—1999 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的技术要求 铜精炼渣(eqv ISO 11126-3:1993)

喷射清理常用的非金属磨料的试验方法见 ISO 11127。

ISO 11127 在总题目“涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的试验方法”下由以下部分组成：

第 1 部分：抽样

第 2 部分：颗粒尺寸分布的测定

第 3 部分：表观密度测定

第 4 部分：通过玻璃载片试验评定硬度

第 5 部分：含水量测定

第 6 部分：水浸出液的导电率的测定

第 7 部分：水溶性氯化物测定

第 8 部分：喷射机器性能测定

上述第 1~7 部分已制定国家标准，即 GB/T 17849—1999 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理用非金属磨料的试验方法 (eqv ISO 11127:1993)

磨料喷射清理技术广泛地用于表面清理和处理。在制定涂覆涂料前钢材表面处理国际标准系列时，就决定了需要制定一系列包含钢材表面处理常用的喷射清理用磨料的国际标准系列。

喷射清理用磨料的类型和颗粒形状将严重影响表面处理和处理后的表面粗糙度。

ISO 8501-1 的补充部分给出了使用不同磨料类型进行喷射清理时钢材表面变化的典型照片。

(ISO 8501-1:1988/Suppl 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第 1 部分：未涂装过的钢材和全面清除原有涂层后的钢材锈蚀等级和除锈等级 补篇：用不同磨料喷射清理的钢材表面色彩变化的典型样板照片)

ISO 8503-2 给出了表面处理后表面粗糙度的比较特性。ISO 11124 的第 1 部分中的表 1 规定了每一种喷射清理用磨料的比较类型。

(ISO 8503-2:1988 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理过的钢材表面的粗糙度特性 第 2 部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度分级 比较样块法)

本部分由中国船舶工业集团公司提出。

本部分由中国船舶工业船舶工艺研究所归口。

本部分起草单位：中国船舶工业综合技术经济研究院、福建省龙海市多棱钢砂有限公司。

本部分主要起草人：宋艳媛、王新辉、冯爱东。

# 涂覆涂料前钢材表面处理

## 喷射清理用金属磨料的技术要求

### 导则和分类

**警告:**对于表面处理所用的设备、材料和磨料,如果使用不小心,可能出现危险。许多国家对那些在使用期间和使用后(废物管理)认为存在危险的材料,如:游离硅、致癌物质或有毒物质,均作了规定。因此,应遵守这些规定,而且重要的是保证给予足够的指导,并且执行所有要求的预防措施。

#### 1 范围

GB/T 18838 的本部分规定了涂覆涂料前钢材表面喷射清理用的金属磨料(以下简称金属磨料)的分类和标记等。

本部分适用于未经使用过的金属磨料的标记。

注 1:虽然本部分 ISO 11124 是为满足钢构件处理要求而特别制定的,但规定的这些特性一般也适用于使用喷射清理技术处理的其他材料的表面和部件。这些技术已在 ISO 8504-2:2000《涂覆涂料前钢材表面处理 表面处理方法 第 2 部分:磨料喷射清理》中规定。

#### 2 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 18838 的本部分。

##### 2.1

**喷射清理用磨料 blast-cleaning abrasive**

用于磨料喷射清理的固体材料。

##### 2.2

**磨料喷射清理 abrasive blast-cleaning**

以高动能的磨料流冲击待清理表面的表面处理方法。

##### 2.3

**丸粒 shot**

主要形状为圆形的,其长度不大于最大颗粒宽度两倍,并且无棱边、破碎断面和其他尖锐表面缺陷的颗粒。

##### 2.4

**砂粒 grit**

主要形状为棱角的,具有破碎断面和锐边,并且断面形状小于横截面一半的颗粒。

##### 2.5

**圆柱粒 cylindrical particles**

长径比为 1,且其断面与中心线近似垂直的锐边形颗粒。

#### 3 分类

##### 3.1 磨料类型

金属磨料应按材料、来源或制造法分类。钢材表面处理常用的喷射清理用金属磨料见表 1。

注 2: 表 1 中列出的仅为涂覆涂料前钢材表面处理常用的一些金属磨料,而不是全部金属磨料。

表 1 钢材表面处理常用的喷射清理用金属磨料

类 型		缩 写	初 始 颗 粒 形 状	比 较 样 块 <sup>a</sup>
喷射清理用金属磨料	铸铁	M/CI	G	G
	淬火			
	铸钢	M/HCS	S 或 G	S <sup>b</sup>
	高碳			
	低碳	M/LCS	S	S
	钢丝段	M/CW	C	S <sup>b</sup>

<sup>a</sup> 评定最终表面粗糙度时使用比较样块。使用比较样块评定表面粗糙度的方法在 ISO 8503-2 中规定。  
<sup>b</sup> 某些类型的磨料在使用中急剧改变其外形。一旦发生这种情况,被处理的表面粗糙度外观,变得更相近于“丸粒”形比较样块的外观。

### 3.2 初始颗粒形状

颗粒形状是指磨料颗粒的几何形状。金属磨料的初始颗粒形状及其表示符号见表 2。

注 3: 由于磨料的颗粒形状经使用会有所改变,所以 GB/T 18838 各部分中规定的颗粒形状均是指初始颗粒形状。

表 2 初始颗粒形状

名 称 和 初 始 颗 粒 形 状	符 号
丸粒 圆形	S
砂粒 - 不规则棱角形	G
圆柱粒 尖锐边形	C

### 3.3 颗粒尺寸范围

金属磨料是不同尺寸的颗粒混合物,应按尺寸范围或规格分类。每一尺寸范围或规格用一个三位数表示,这个数表示该尺寸范围中点的近似值或标称值,用毫米值的 100 倍表示。


示例: 规格 200

表示颗粒尺寸范围中点的近似值或标称直径为 2.00 mm,颗粒尺寸范围大于 1.70 mm 的,比率超过 80%,但没有大于 2.36 mm 的颗粒。

## 4 标记

### 4.1 金属磨料的产品标记由下列三部分组成:产品名称、技术特征值和标准号。

表示方法为:

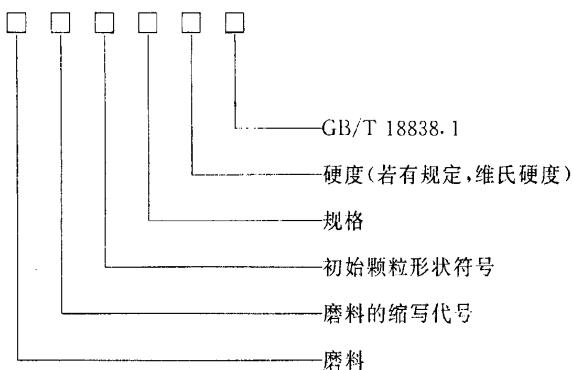

#### 4.2 标记示例

示例 1:

符合 GB/T 18838 相应部分要求、初始颗粒形状为“砂粒”、规格为 100(即颗粒的标称尺寸为 1.00 mm)的淬火铸铁型金属磨料标记为:

磨料 M/CI G100 GB/T 18838.1

示例 2:

符合 GB/T 18838 相应部分要求、初始颗粒形状为“砂粒”、规格为 140(即颗粒的标称尺寸为 1.40 mm)、硬度范围为 570 HV~710 HV 的高碳铸钢型金属磨料标记为:

磨料 M/HCS G140 570 HV~710 HV GB/T 18838.1

在订货单上标出这个完整的产品标记是必要的。

#### 5 包装标志和批号标志

所有供应品都应按第 4 章的规定,直接或随装运单一起清楚地加以标识。

产品如果采用托盘、桶、箱进行包装,则应在包装外贴以包括硬度范围(若有规定)的产品代码标签;产品如果采用小袋进行包装,则应在包装外清楚地标明颗粒形状和规格代码。

注 4:大力推荐,在包装标志中,应包括能追溯到某个具体产品周期或批号的附加标志,至少在托盘、桶或箱等包装标志中应包括可追溯性标志。

---